

JSアクロZ-1

1材形ポリマーセメントモルタル
タイル張付・下地調整兼用

■特長

1. 内外装の壁・床のタイル貼り及び下地調整の用途に使用できます。
2. 保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。
3. 適度の粘性により、貼り付け後のタイルのズレがありません。
4. 練り置き時間及びオープンタイルに巾が有り、作業性が良好です。
5. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

■標準用途

- 外装タイル張り用
- 床用タイル

■適用下地

コンクリート、セメントモルタル など


■適用タイル

磁器質又はせつ器質、モザイクタイル・小口平タイル など

■標準仕様

標準配合		練上容量	標準施工面積	
			下地調整	タイル張り
JSアクロZ-1	清水	約16 L (0.016m ³)	約3mm厚	約4mm厚
25kg(1袋)	5.0~5.5L		約5.3m ²	約4.0m ²

■施工方法

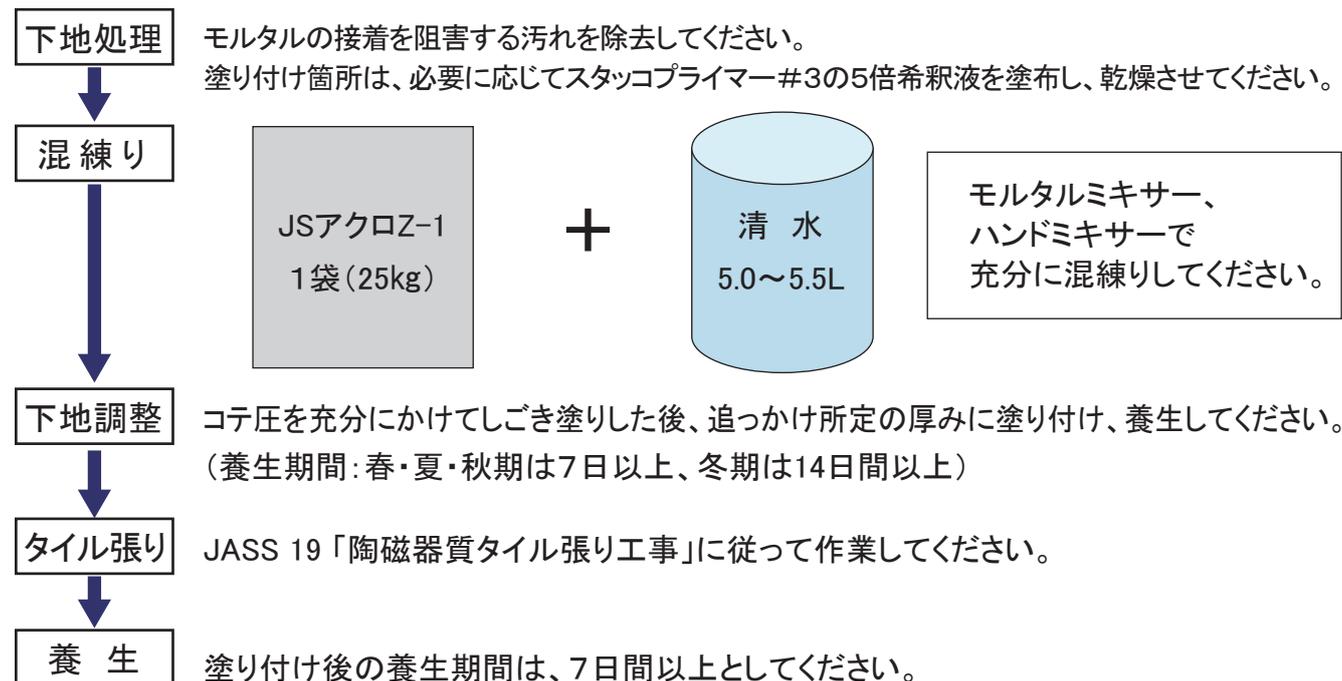

■性能

①下地調整塗材 (JIS A 6916 CM-2)

試験項目		単位	試験結果	規格 (JIS A 6916 CM-2)
軟度変化		%	6.5	-20 ~ 20
耐ひび割れ性		-	ひび割れの発生なし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		-	割れ及び剥がれなし	ひび割れ及び剥がれがないこと
曲げ強さ		N/mm ²	8.2	5.0以上
圧縮強さ		N/mm ²	38.5	10.0以上
付着強さ		標準養生	N/mm ²	1.6
		低温養生	N/mm ²	1.3
吸水量		g	1.8	2以下
透水量		ML/H	0.4	0.5以下
長さ変化		%	0.13	0.15以下
耐久性	仕上材が 複層仕上塗材	外観	-	割れ・膨れ・及び剥がれなし
		付着強さ	N/mm ²	1.3
	陶磁器タイル仕上げ	付着強さ	N/mm ²	1.2

②タイル張り (旧都市基盤整備公団規格「タイルモルタル」)

試験項目		単位	試験結果	品質規格
保水率		%	84.5	80以上、95以下
単位容積質量		kg/L	1.90	1.80以上
付着強さ		標準養生	N/mm ²	0.6以上
		温冷繰り返し	N/mm ²	0.6以上
曲げ強さ		N/mm ²	8.2	8.0以上
長さ変化		%	0.13	0.20以上

■荷姿

25kg袋入り (紙袋 × 3層・ビニール袋 × 1層)



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 問合せ窓口 ☎ 0748-77-3155

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580 金沢 ☎ 076-290-2256 広島 ☎ 086-244-3711
仙台 ☎ 022-706-5710 松本 ☎ 0263-30-1562 福岡 ☎ 092-433-6262
北関東 ☎ 0280-98-5232 静岡 ☎ 054-655-5150 鹿児島 ☎ 099-222-5139
東京 ☎ 03-3981-2500 名古屋 ☎ 0568-69-5200
横浜 ☎ 045-595-1550 大阪 ☎ 06-7668-5320
新潟 ☎ 025-364-6066 岡山 ☎ 086-244-3711